




180002280586

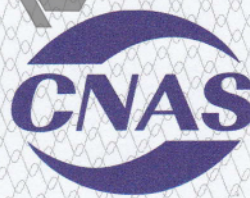

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2020B03C01170

抗拉、抗剪
检验报告

委托单位:

施邦(上海)实业有限公司

样品名称:

特殊倒锥定型化学锚栓

检测类别:

委托检测

国家建筑材料测试中心
中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2020B03C01170



国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: **WT2020B03C01170**

第 1 页 共 2 页

样品名称	特殊倒锥定型化学锚栓	检测类别	委托检测
委托单位	施邦（上海）实业有限公司	商 标	施邦
生产单位	施邦（上海）实业有限公司	样品状态	样品完好
收样日期	2020 年 05 月 14 日	样品数量	10 根+1 支注射式植筋胶
生产日期 /批号	2020 年 05 月 12 日	型号规格	SHB-M10
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2020 年 05 月 19 日 -27 日
检测项目	1、不开裂混凝土中的基本抗拉性能 2、非开裂混凝土上剪切基准试验性能		
检测结论	*检测结果见第 2 页。*		
签发日期：2020 年 06 月 10 日 (检测专用章) 检测专用章			
附注：（委托方提供）配合 SHB 注射式植筋胶使用。			

批 准:

宇建伟

审 核:

编 制:

刘宁

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2020B03C01170

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	不开裂混凝土中的基本抗拉性能	1#	抗拉承载力: 49.2kN 混凝土锥体破坏 滑移系数: 1.00	/	JGJ 145-2013 附录 B JG/T 160-2017 7.1
		2#	抗拉承载力: 53.5kN 钢材破坏 滑移系数: 1.00	/	
		3#	抗拉承载力: 51.5kN 钢材破坏 滑移系数: 1.00	/	
2	非开裂混凝土上剪切基准试验性能	1#	抗剪承载力: 32.5kN 锚栓钢材破坏	/	JG/T160-2017 7.1
		2#	抗剪承载力: 32.5kN 锚栓钢材破坏	/	
		3#	抗剪承载力: 32.5kN 锚栓钢材破坏	/	
备注: 1、检测地点: 管庄。 2、(委托方提供) 钻孔直径: 12mm, 钻孔深度: 90mm, 有效锚固深度: 90mm; 安装扭矩: 20N·m。 3、第 1 项试验用不开裂混凝土强度等级: C30; 第 2 项试验用混凝土抗压强度 32.5MPa。					

本报告结束

检测单位地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 51167681

邮编: 100024

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

国检集团始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

